

Kolmikerrosrappaus

Kolmikerrosrappaus on kolmella eri kalkkisementtillaastilla tehty peittävä rappaus

- Perinteinen rappaustapa vanhoille tiilipinnoille
- Edullinen tapa tehdä värillinen rappauspinta

Käyttökohteet

Julkisivujen rappaus tavanomaisissa ja voimakkaissa rasitusluokissa

Alusta

Täyteen saumaan muurattu tiiliseinä, betoni, kevytbetoni sekä vanha tiiliseinä, josta on poistettu vanha rappaus.

Työohjeet

Alustan esikäsitteleminen

Alustaan jätetään tarpeelliset profiilimallit ja korkomallit. Vanha laasti poistetaan alustaa vahingoittamatta. Sen jälkeen pinta painepestään puhtaaksi pölystä. Rappaustyötä häiritsevät pellitykset ja pintakiinnitykset poistetaan.

Tartuntarappaus

Tartuntarappaukseen käytetään sementtirikkaita kalkkisementtillaasteja, kuten **webervetonit 401 tai 402 KS Tartuntalaastia**. Tartuntalaastikerroksen on peitettävä vähintään 90 % alustasta, ja se on jätettävä karkeaksi. Kerrospaksuus on noin 3 mm.

Verkotus

Rappausverkkoa käytetään tarvittaessa, esim. mikäli alustaan ei saada hyvää tartuntaa (sileät tai heikot alustat), alusta on kevytbetonia tai jos täyttörappauskerroksen paksuus on yli 30 mm. Rappausverkkona käytetään kuuma-sinkittyä **weber Teräsverkkoa**. Rappausverkko kiinnitetään alustaan ennen tartuntarappausta **weber RVK-kiinnikkeiden** ja **LYT-lyöntitulppien** avulla siten, että verkko on 5–10 mm irti alustastaan.




Täyttörappaus

Täyttörappaus tehdään aikaisintaan vuorokauden kuluttua tartuntarappauksesta. Täyttölaasti levitetään koneellisesti ruiskuttamalla. Täyttörappauksen kerrospaksuus on yleensä 15–25 mm. Yli 20 mm:n paksuinen täyttörappaus tehdään useampana kerroksena.

Pintarappaus ja maalaus

Pintarappauksen paksuus on yleensä 3–5 mm. Pintarappaus voidaan tehdä harmaalla **webervetonit 421, 422 tai 423 Pintalaastilla**, joka hierretään tasaiseksi ja maalataan esim. **weber Silikaattimaalilla**. Pintarappaus voidaan vaihtoehtoisesti tehdä värillisellä **weber Jalolaastilla**, jonka pinta voidaan jättää ruiskupintaiseksi, hiertää tasaiseksi tai tehdä ns. revitty rappauspinta. Jalolaasti voidaan myös maalata **weber Silikaattimaalilla**.

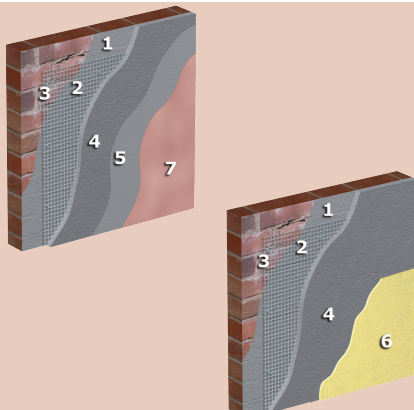

TUOTTEET

1. webervetonit 401
2. weber Teräsverkko
3. weber RVK
4. webervetonit 411
5. webervetonit 421
6. webervetonit 201
7. weber Silikaattimaali

